

91.3148.01.50СБ

Перв. примен.  
91.3148 ч.1

Справ. №



Подп. и дата

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

358099.3 Трубы ст. 0813

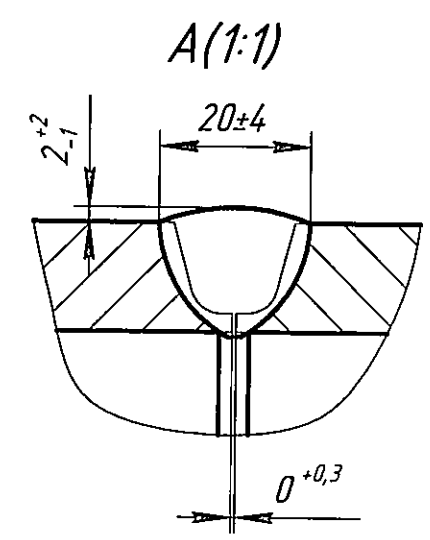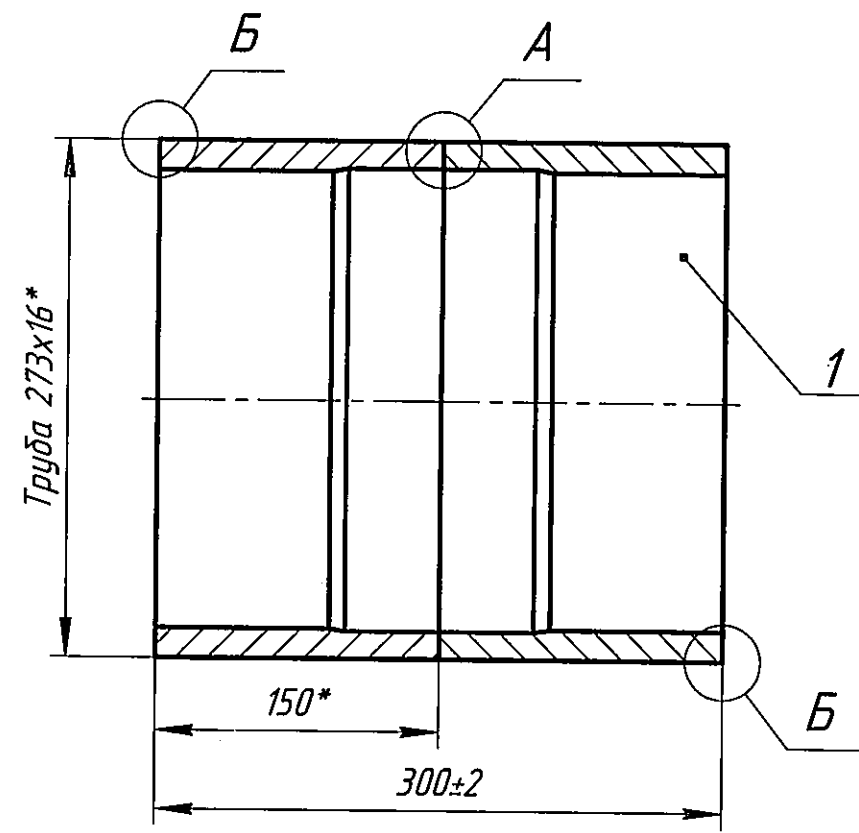

Б(1:1)

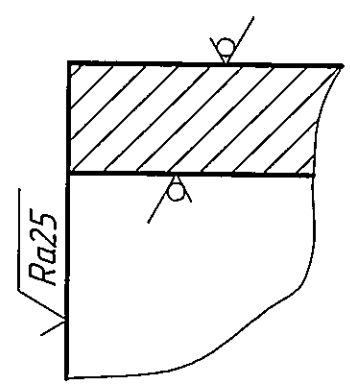

Обработка кромки трубы поз.1  
под сварку (1:1)

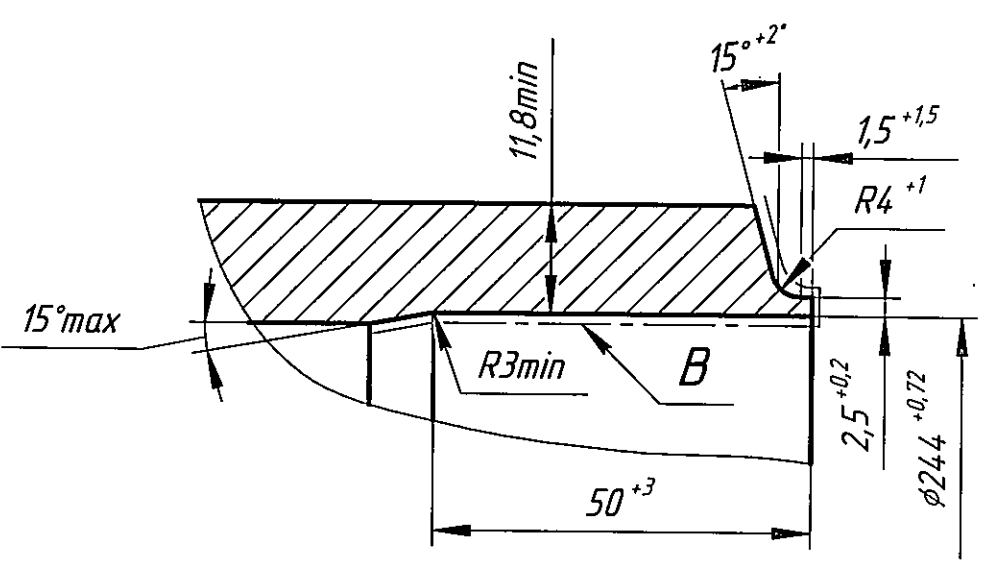


Таблица 1

Наименование	Количество
Образец для испытания на статическое растяжение при температуре 20 °С	2
Образец для испытания на статическое растяжение при температуре 300 °С	2
Образец для испытания на статический изгиб при температуре 20 °С	2

- \*Размеры для справок.
  - Сварка комбинированная сварочной проволокой Св-08Г2С ГОСТ 2246-70 и электродами УОНИИ-13/55 ОСТ 5.9224-75 по выносному элементу А.
  - Контроль качества сварного соединения:
    - визуальный осмотр и измерение,
    - радиографический контроль,
    - испытание на статическое растяжение при температуре 20 °С,
    - испытание на статическое растяжение при температуре 300 °С,
    - испытание на статический изгиб при температуре 20 °С.
- Нормы оценки качества сварного соединения по ПН АЗ Г-7-010-89, категория III. Предел прочности сварного соединения при температуре 20 °С должен быть не менее 402 МПа (41 кгс/мм<sup>2</sup>), при температуре 300 °С должен быть не менее 363 МПа (37 кгс/мм<sup>2</sup>).
- Угол загиба 100°.
- Шероховатость поверхности В -  $\sqrt{Ra12,5}$ .
  - Маркировать и клеймить на бирке ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ 26.020-80: обозначение сборочной единицы, клеймо ОТК.

Согласовано				Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Отдел	Фамилия	Подп.	Дата	Разраб.	Рудлевская	Иванов	04.09.13	
ОГС	Логина	09.13		Пров.	Легконогих	04.09.13		
ЦЛИМ	Самойлова	09.13		Т.контр.	Романов	04.09.13		
ЦЛНМК	Легконогих	09.13		Нач.отд.	Лазарев	09.2013		
				Н.контр.	Бондаренко	09.2013		
				Утв.				

					91.3148.01.50СБ				
					Соединение сварное контрольное Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		И		32,2	1:4
Разрад.	Рудлевская	И.И.И.	04.09.13						
Пров.	Легконогих	В.В.	04.09.13						
Т.контр.	Романов	В.В.	04.09.13			Лист	Листов 1		
Нач.отд.	Лазарев	А.И.	08.09.13			ИК "ЗИОМАР"			
Н.контр.	Бондаренко	В.В.	08.09.13						
Утв.									

Копировал

Формат А3